

## MORTEROS Y HORMIGONES CON CERA. ¿UNA RESPUESTA A LA DURABILIDAD?

Manuel FERNANDEZ CANOVAS\*

Margarita C. SOTO\*\*

### RESUMEN

*Se estudió experimentalmente el efecto de impregnar con cera morteros y hormigones de cemento. Se encontró que se reduce la absorción de agua, lo que se traduce en aumento de durabilidad, tanto más cuanto mayor sea el contenido de cera, pero la resistencia disminuye, aunque por debajo de 2.5% de cera en peso del hormigón esa disminución no es importante.*

### INTRODUCCION

El hormigón es entre los materiales de construcción, sino el más, probablemente uno de los más antiguos. Aun hoy día es posible encontrar vestigios de los hormigones que fabricaron los romanos. Sin embargo, y a pesar de haber sido y de ser ampliamente utilizado, no podemos afirmar que el hormigón haya evolucionado lo que sería de desear. Durante mucho tiempo, el desarrollo y progreso de la técnica mejoró las condiciones de fabricación, de transporte, de puesta en obra, etc.; pero el material en sí sufrió sólo pequeños avances en cuanto a calidad. La calidad del hormigón se ha medido tradicionalmente por su resistencia a la compresión. Pero a menudo y no obstante gozar de una calidad, el hormigón se ha encontrado frente a problemas de durabilidad.

El hormigón tradicional es el resultado de una mezcla de cemento, grava, arena y agua. Cada uno de estos elementos se va dosificando de forma que se obtenga un material lo más compacto posible. Ahora bien, dentro de esta mezcla

---

\* Dr. Ing. de Construcción, Instituto Eduardo Torroja, Madrid, España.

\*\* Constructor Civil, Instituto Eduardo Torroja, Madrid, España.

existe otro elemento presente: *el aire*. Sabemos que durante el proceso de hidratación del cemento, parte del agua de amasado se combina con este conglomerante. Otra parte se pierde por simple evaporación. La pérdida del agua de amasado que no se combina con el cemento da origen a pequeños poros de aire. Estos poros de aire conforman una verdadera red de capilares similares al sistema capilar circulatorio de los animales vivos. Pero mientras el sistema capilar de los seres vivos transporta un fluido esencial para mantener esa vida, estos capilares del hormigón sólo pueden transportar materias que pueden causar su muerte, a corto o a largo plazo.

Cuando el hormigón se encuentra en un medio agresivo, por esta red de capilares penetran aquellos elementos nocivos que comenzarán a actuar desde el interior mismo del hormigón, minando poco a poco sus defensas.

Por lo tanto, si se logra encontrar un material que impida el acceso de agentes agresivos, es de suponer que estaremos ante la posibilidad real de mejorar substancialmente la durabilidad del hormigón sin mermar significativamente su resistencia y por ende, su calidad.

Cuando a mediados de los años sesenta se iniciaron los primeros estudios con hormigón polimerizado —utilizando un polímero para rellenar los conductos capilares— se pensó que se había llegado a la total solución: mejorar la durabilidad del hormigón y aumentar su resistencia.

Investigaciones anteriores llevadas a cabo en el Instituto Eduardo Torroja<sup>1</sup>, han confirmado esta hipótesis. Sin embargo, la utilización de polímeros para sellar estas vías de entrada de los agentes agresivos supone encarecer el costo de fabricación del hormigón, además de aumentar considerablemente la dificultad de dicho proceso, con el agravante de que sólo puede realizarse en elementos prefabricados.

Ante esta realidad se hace necesario encontrar otro material que actúe satisfactoriamente como sellante de la red capilar del hormigón.

En los años 74-75, se inician en Estados Unidos, bajo el patrocinio de la Federal Highway Administration<sup>2</sup>, una serie de investigaciones conducentes a encontrar un material sellante para prevenir el ataque de los cloruros en carreteras y puentes, ya que las sales utilizadas para evitar la formación de hielo atacan corrosivamente al hormigón. En estos estudios se utilizaron diferentes materiales como sellantes, lográndose un buen comportamiento con una cera ya utilizada en mezclas asfálticas. Se trataba de una cera de naturaleza vegetal cuyo componente más importante es de origen esteárico.

El proceso de fabricación de este hormigón con cera es sencillo. La cera se introduce en la mezcla inicial y se amasa conjuntamente con los demás elementos. Un tratamiento térmico posterior (entre 80° y 85°C) permite la fusión de los gránulos de cera y el perfecto sellado de los capilares del hormigón. Esta cera que se presenta en forma de polvo, contiene un 75% de parafina, tiene un bajo costo y permite suponer que con ella lograremos un sellado de los capilares y por tanto un mejor comportamiento del hormigón en medios agresivos

y una mayor durabilidad.

En los trabajos de investigación que hemos realizado no se tenía como meta encontrar un material sellante capaz de reemplazar a los hormigones impregnados de polímeros por los hormigones-cera, debido, entre otras cosas, a que con la polimerización se busca también fuertes incrementos de resistencias mecánicas. Sólo se ha pretendido encontrar un sustituto de menor costo, de fabricación y tratamiento posterior más sencillo que permita utilizar este hormigón en forma más masiva y en extensas zonas de suelos agresivos, como las existentes en España y en el norte de Chile. En ellas los sulfatos y cloruros existentes atacan despiadadamente a los hormigones tradicionales. Muchos elementos prefabricados, como postes, tuberías, canalizaciones, etc., deben ser frecuentemente reemplazados por otros materiales que no sufran ataque químico por parte de estos suelos. El hormigón polimerizado es aún un material de elite para estos usos. Creemos y confiamos en que el hormigón-cera puede ser el material ideal para estas zonas.

Los resultados que hemos obtenido en esta primera parte, son altamente alentadores. Tanto los morteros-cera como los hormigones-cera muestran mejoras apreciables en cuanto a durabilidad sin bajas significativas en sus resistencias.

Pero antes de adelantarnos con las conclusiones echemos un vistazo al proceso de fabricación, a los ensayos realizados. Creemos que queda aun mucho por ver y estudiar acerca de la durabilidad del hormigón y cómo mejorarla. Los hormigones-cera son un paso más adelante.

## MATERIALES

En el estudio realizado hemos utilizado tanto para la fabricación de los morteros como de los hormigones, cemento portland con adiciones activas (PA - 350)\*.

Los áridos fueron de tipo silíceo y de canto rodado, procedente de río, los cuales mantenían una granulometría constante durante toda la investigación. Para el caso del hormigón se ha empleado árido de 20 mm de tamaño máximo, debido a las dimensiones de las probetas empleadas.

En cuanto al material cuyo comportamiento con el hormigón estaba en estudio, se ha empleado una cera montana con 75% de parafina. Esta es una cera vegetal, fosilizada, de características similares a las ceras carnaúbas, la cual es obtenida a partir del lignito, mediante técnicas de extracción con disolventes orgánicos. Su composición es de carácter predominantemente alifático, formada por ésteres y cantidades no significativas de acetonas y ácidos carboxílicos de larga cadena.

Características importantes de esta cera con relación a nuestro trabajo eran: Índice de fusión, 84 a 90°C; índice de acidez, 15 a 35°C; índice de saponificación, 83 a 102°C.

---

\* Según Pliego RC-75. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos, España, 1975.

La granulometría de las esferas de cera era la que se indica en la Tabla I.

TABLA I  
GRANULOMETRIA DE LAS ESFERAS DE CERA

Tamiz, mm	0.59	0.29	0.14	0.07	< 0.07
Retenido, %	0.0	70.9	24.5	3.8	0.8

### PROCESO DE FABRICACION

#### Morteros

En una primera etapa se procedió a estudiar la influencia de la cera sobre los morteros. Los porcentajes de cera seleccionados para realizar este estudio fueron de 1, 2, 2.5 y 3% con respecto al peso del mortero.

Las dosificaciones empleadas fueron las que se indican en Tabla II.

TABLA II  
DOSIFICACION DE MORTEROS

Designación	Arena g	Cemento g	Agua g	Cera	
				g	% en peso del mortero
M - A	1 500	500	250	0.00	0.0
M - B	1 500	500	250	22.50	1.0
M - C	1 500	500	250	45.00	2.0
M - D	1 500	500	250	56.25	2.5
M - E	1 500	500	250	67.50	3.0

Con cada mortero se fabricaron 10 series de tres probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm. Tres series se introdujeron en baños agresivos, dos series se sometieron a tratamiento térmico a los 14 días y se rompieron a compresión y flexotracción a los 28 y 90 días, dos series se rompieron a compresión y flexotracción sin tratamiento térmico a los 28 y 90 días, una serie se sometió a ensayos de absorción, otra a ensayo de capilaridad y finalmente una serie a ensayo de heladicidad.

Las probetas se desmoldaron a las 24 horas, manteniéndose en cámara de curado durante 13 días, con 95% de humedad relativa y a  $20^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$  de temperatura.

#### Tratamiento térmico

Ocho de las series fabricadas se retiraron de la cámara de curado a los 13 días

para ser sometidas 24 horas después al tratamiento térmico necesario para lograr la fusión de la cera. Este tratamiento consistió en calentar durante 3 horas a 40°C en estufa. A continuación y por espacio de 3 horas se mantuvo la temperatura a 85°C para posteriormente enfriar a 40°C por otras 3 horas. Luego se retiraron las probetas de la estufa, permaneciendo en ambiente de laboratorio hasta cumplir el tiempo necesario para ser sometidas al ensayo que correspondiera.

### Hormigones

Para el estudio sobre hormigón se seleccionaron tres porcentajes de cera: 2, 2.5 y 3% de cera con respecto al peso del hormigón.

Las dosificaciones empleadas fueron las que se indican en la Tabla III.

TABLA III  
DOSIFICACION DE HORMIGONES

Designación	Arena kg	Gravilla kg	Cemento kg	Agua l	Cera	
					kg	% en peso del hormigón
H - A	13.3	20.0	7.0	3.65		0.0
H - B	13.3	20.0	7.0	3.65	0.879	2.0
H - C	13.3	20.0	7.0	3.65	1.098	2.5
H - D	13.3	20.0	7.0	3.65	1.318	3.0

Los hormigones se amasaron en hormigonera basculante, mezclándose primero en seco el cemento, los áridos y la cera. Luego se introdujo la mitad del agua de amasado en la hormigonera, agregándose posteriormente el resto del agua. En todas las amasadas se realizó la prueba de asentamiento del cono de Abrams, siendo su consistencia seco-plástica.

### Tratamiento térmico

A los 14 días se sometieron a tratamiento térmico las probetas de hormigón-cera y de hormigón normal correspondientes al programa de ensayos. El tratamiento térmico a que fueron sometidas se realizó en forma idéntica al ya indicado para los morteros. Con posterioridad al tratamiento, las probetas tratadas quedaron en ambiente de laboratorio, manteniéndose las no tratadas en la cámara de curado hasta la edad en que serían sometidas al ensayo correspondiente.

## PLAN DE ENSAYOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Cuando iniciamos este trabajo sobre los morteros-cera y los hormigones-cera y su comportamiento en medios agresivos, debimos fijarnos algunos índices o

valores que nos permitieran evaluar dicho comportamiento.

Sabido es que los ensayos de durabilidad frente a agentes agresivos que se realizan sumergiendo las probetas de hormigón o mortero en estanques saturados con el agresivo son, básicamente, ensayos de larga duración. Por este motivo, además de planificar la realización de ensayos de este tipo, decidimos realizar paralelamente otros ensayos que nos dieran una pauta acerca del posible comportamiento del hormigón-cera y del mortero-cera en ambientes agresivos.

Por ello sometimos tanto a los morteros como a los hormigones a ensayos que nos permitieran evaluar su calidad relativa, como son los ensayos de rotura, o su resistencia a la penetración por medio de ensayos de absorción, capilaridad y heladicidad.

### Morteros

El plan de ensayo a que fueron sometidos los cinco tipos de morteros confeccionados se indican en la Tabla IV, en la cual se indica el número de series de 3 probetas cada una que se empleó en cada ensayo.

TABLA IV  
PLAN DE ENSAYOS PARA MORTEROS

Mortero	Absorción	Capilaridad	Heladicidad	Compresión y flexotracción	Durabilidad		
					NaSO <sub>4</sub>	MgSO <sub>4</sub>	HCl
Normal	—	—	—	2 a 28 y 90 días	—	—	—
Normal tt.	1	1	1	2 a 28 y 90 días	1	1	1
1% cera ntt.	—	—	—	2 a 28 y 90 días	—	—	—
1% cera tt.	1	1	1	2 a 28 y 90 días	1	1	1
2% cera ntt.	—	—	—	2 a 28 y 90 días	—	—	—
2% cera tt.	1	1	1	2 a 28 y 90 días	1	1	1
2.5% cera ntt.	—	—	—	2 a 28 y 90 días	—	—	—
2.5% cera tt.	1	1	1	2 a 28 y 90 días	1	1	1
3% cera ntt.	—	—	—	2 a 28 y 90 días	—	—	—
3% cera tt	1	1	1	2 a 28 y 90 días	1	1	1

NOTA: ntt: no tratado térmicamente.

tt : tratado térmicamente.

### Ensayo de resistencia a compresión y flexotracción

Tal como se indica en la Tabla IV, se rompieron probetas a 28 y 90 días, con y sin tratamiento térmico, con los cuatro porcentajes de cera seleccionados. Los resultados medios obtenidos se indican en la Tabla V, no habiéndose obtenido grandes dispersiones en los mismos.

**TABLA V**  
**RESISTENCIAS MEDIAS A COMPRESION Y FLEXOTRACCION**  
**EN MORTEROS**

Mortero	Compresión, kgf/cm <sup>2</sup>		Flexotracción kgf/cm <sup>2</sup>	
	28 días	90 días	28 días	90 días
Normal	459	492	78	80
Normal tt.	413	456	—	—
1% cera ntt.	432	465	66	83
1% cera tt.	387	415	78	91
2% cera ntt.	418	451	50	71
2% cera tt.	359	381	74	92
2.5% cera ntt	402	423	66	84
2.5% cera tt.	354	372	78	90
3% cera ntt	373	395	59	77
3% cera tt.	317	333	61	87

### Ensayos de absorcion

A este ensayo se sometieron series tratadas térmicamente, tal como se desprende del plan de ensayo, con objeto de que las probetas tuvieran inicialmente un peso constante. Las probetas se pesaron y se sumergieron en un depósito con agua. Se sometieron a distintas pesadas hasta que la absorción fue constante. En la Fig. 1, se han dibujado las curvas de absorción, con la edad en abscisas, teniendo como origen el día en que iniciamos el ensayo, en ordenadas, el % de absorción.

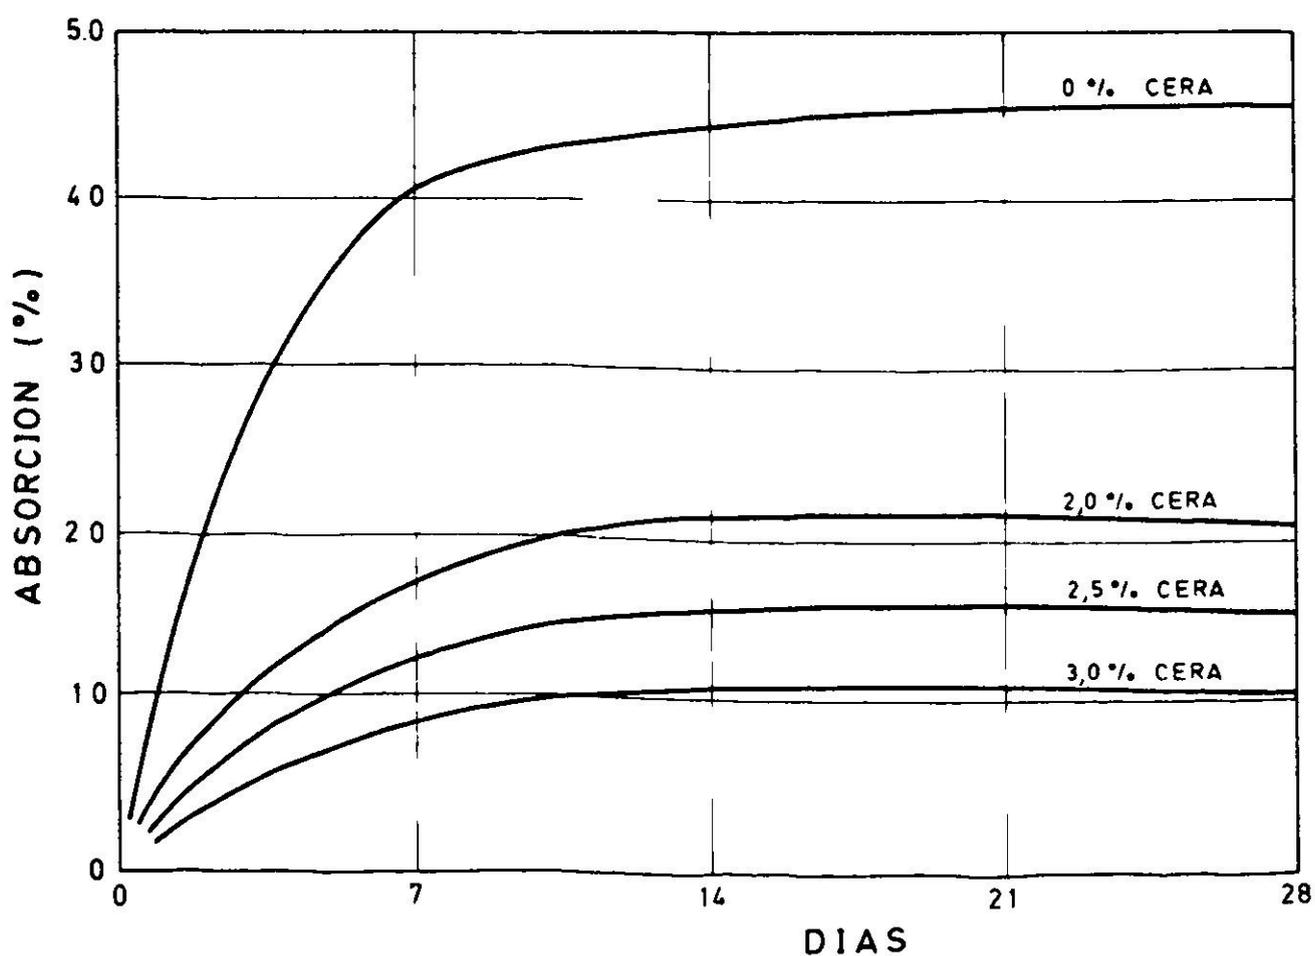


Fig. 1. Absorción de las probetas de mortero en función del tiempo.

### Ensayo de capilaridad

Al iniciar el ensayo fueron pesadas las probetas, seguidamente se colocaron en un recipiente de forma que sólo un tercio de la probeta permaneciera sumergida, es decir, la altura del agua se mantuvo constante durante el período de duración del ensayo a 5 cm. Los resultados obtenidos se han representado en la Fig. 2 con una curva de capilaridad para cada tipo de mortero.

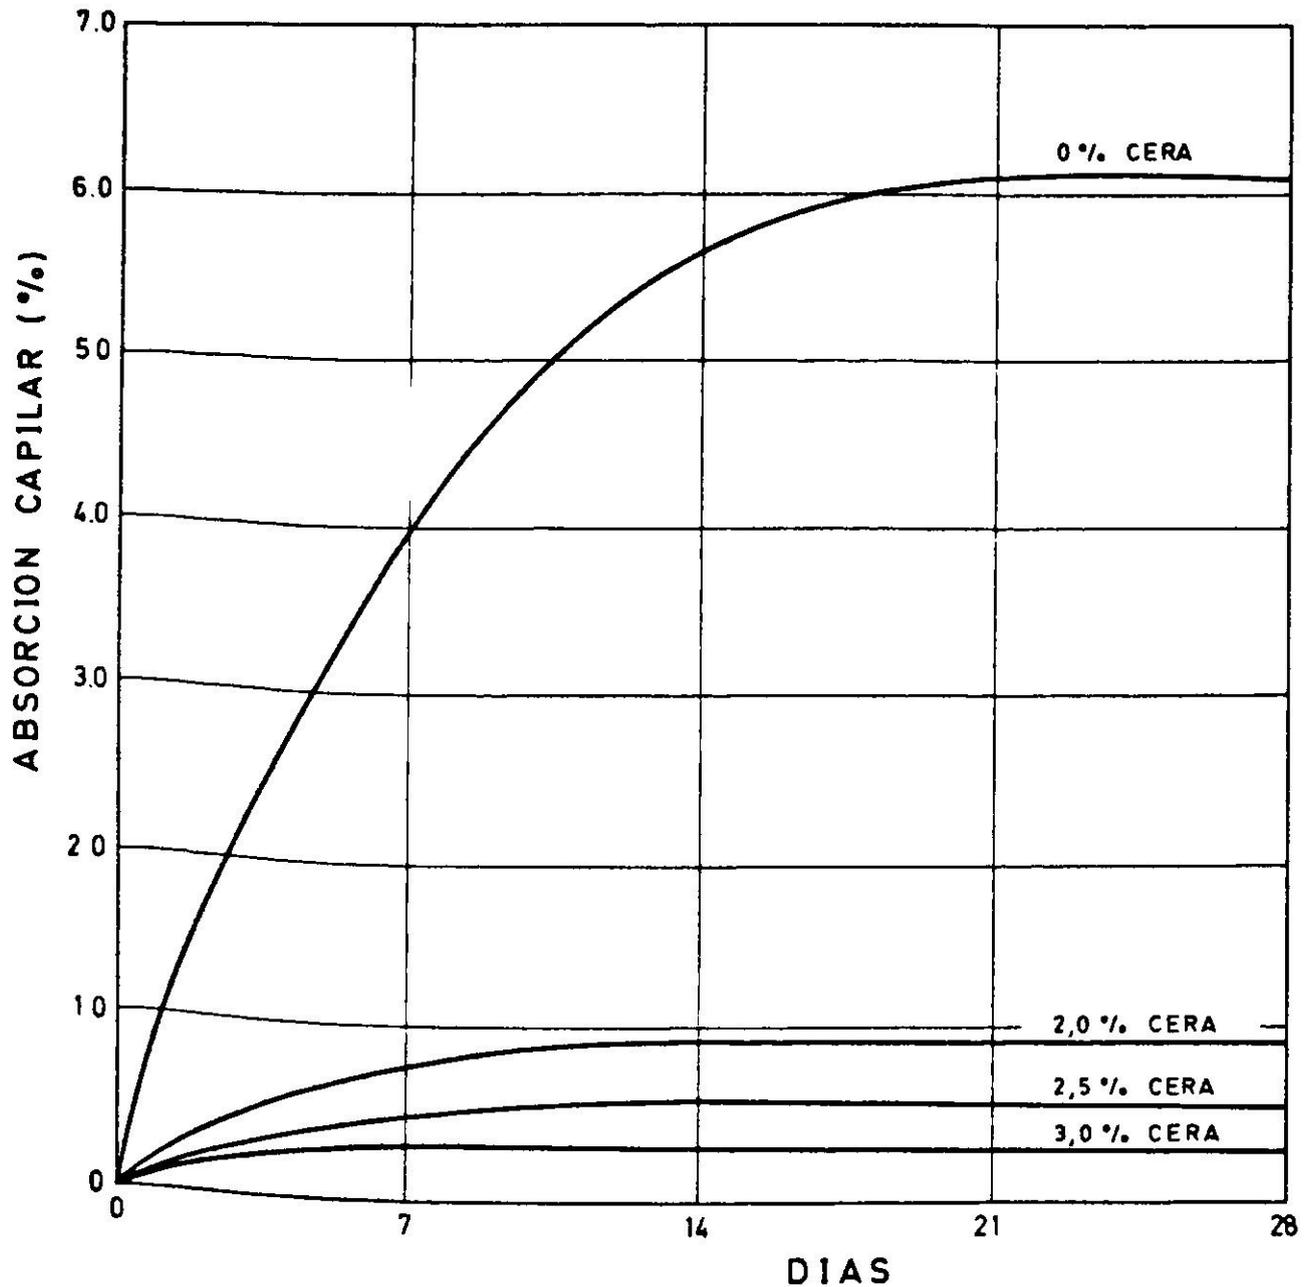


Fig. 2. Absorción capilar de las probetas de mortero.

### Ensayo de heladicidad

Las probetas de mortero se sometieron a 135 ciclos de hielo-deshielo, observándose fallos muy apreciables en las probetas de mortero normal a partir del ciclo 83, tal como se aprecia en la Fig. 3. En la figura, los morteros sin cera habían experimentado 85 ciclos mientras que los otros morteros habían experimentado 135 ciclos.

El porcentaje de pérdida de peso a este número de ciclos fue de 33,4% para el mortero sin cera, de 1,6% para el mortero con 2% de cera, de 0,8% para el mortero con 2,5% de cera y de 0,6% para el mortero con 3% de cera.

### Ensayo de durabilidad

Anteriormente hemos indicado que los ensayos de durabilidad por inmersión de probetas en medios agresivos son ensayos de larga duración. Para paliar en



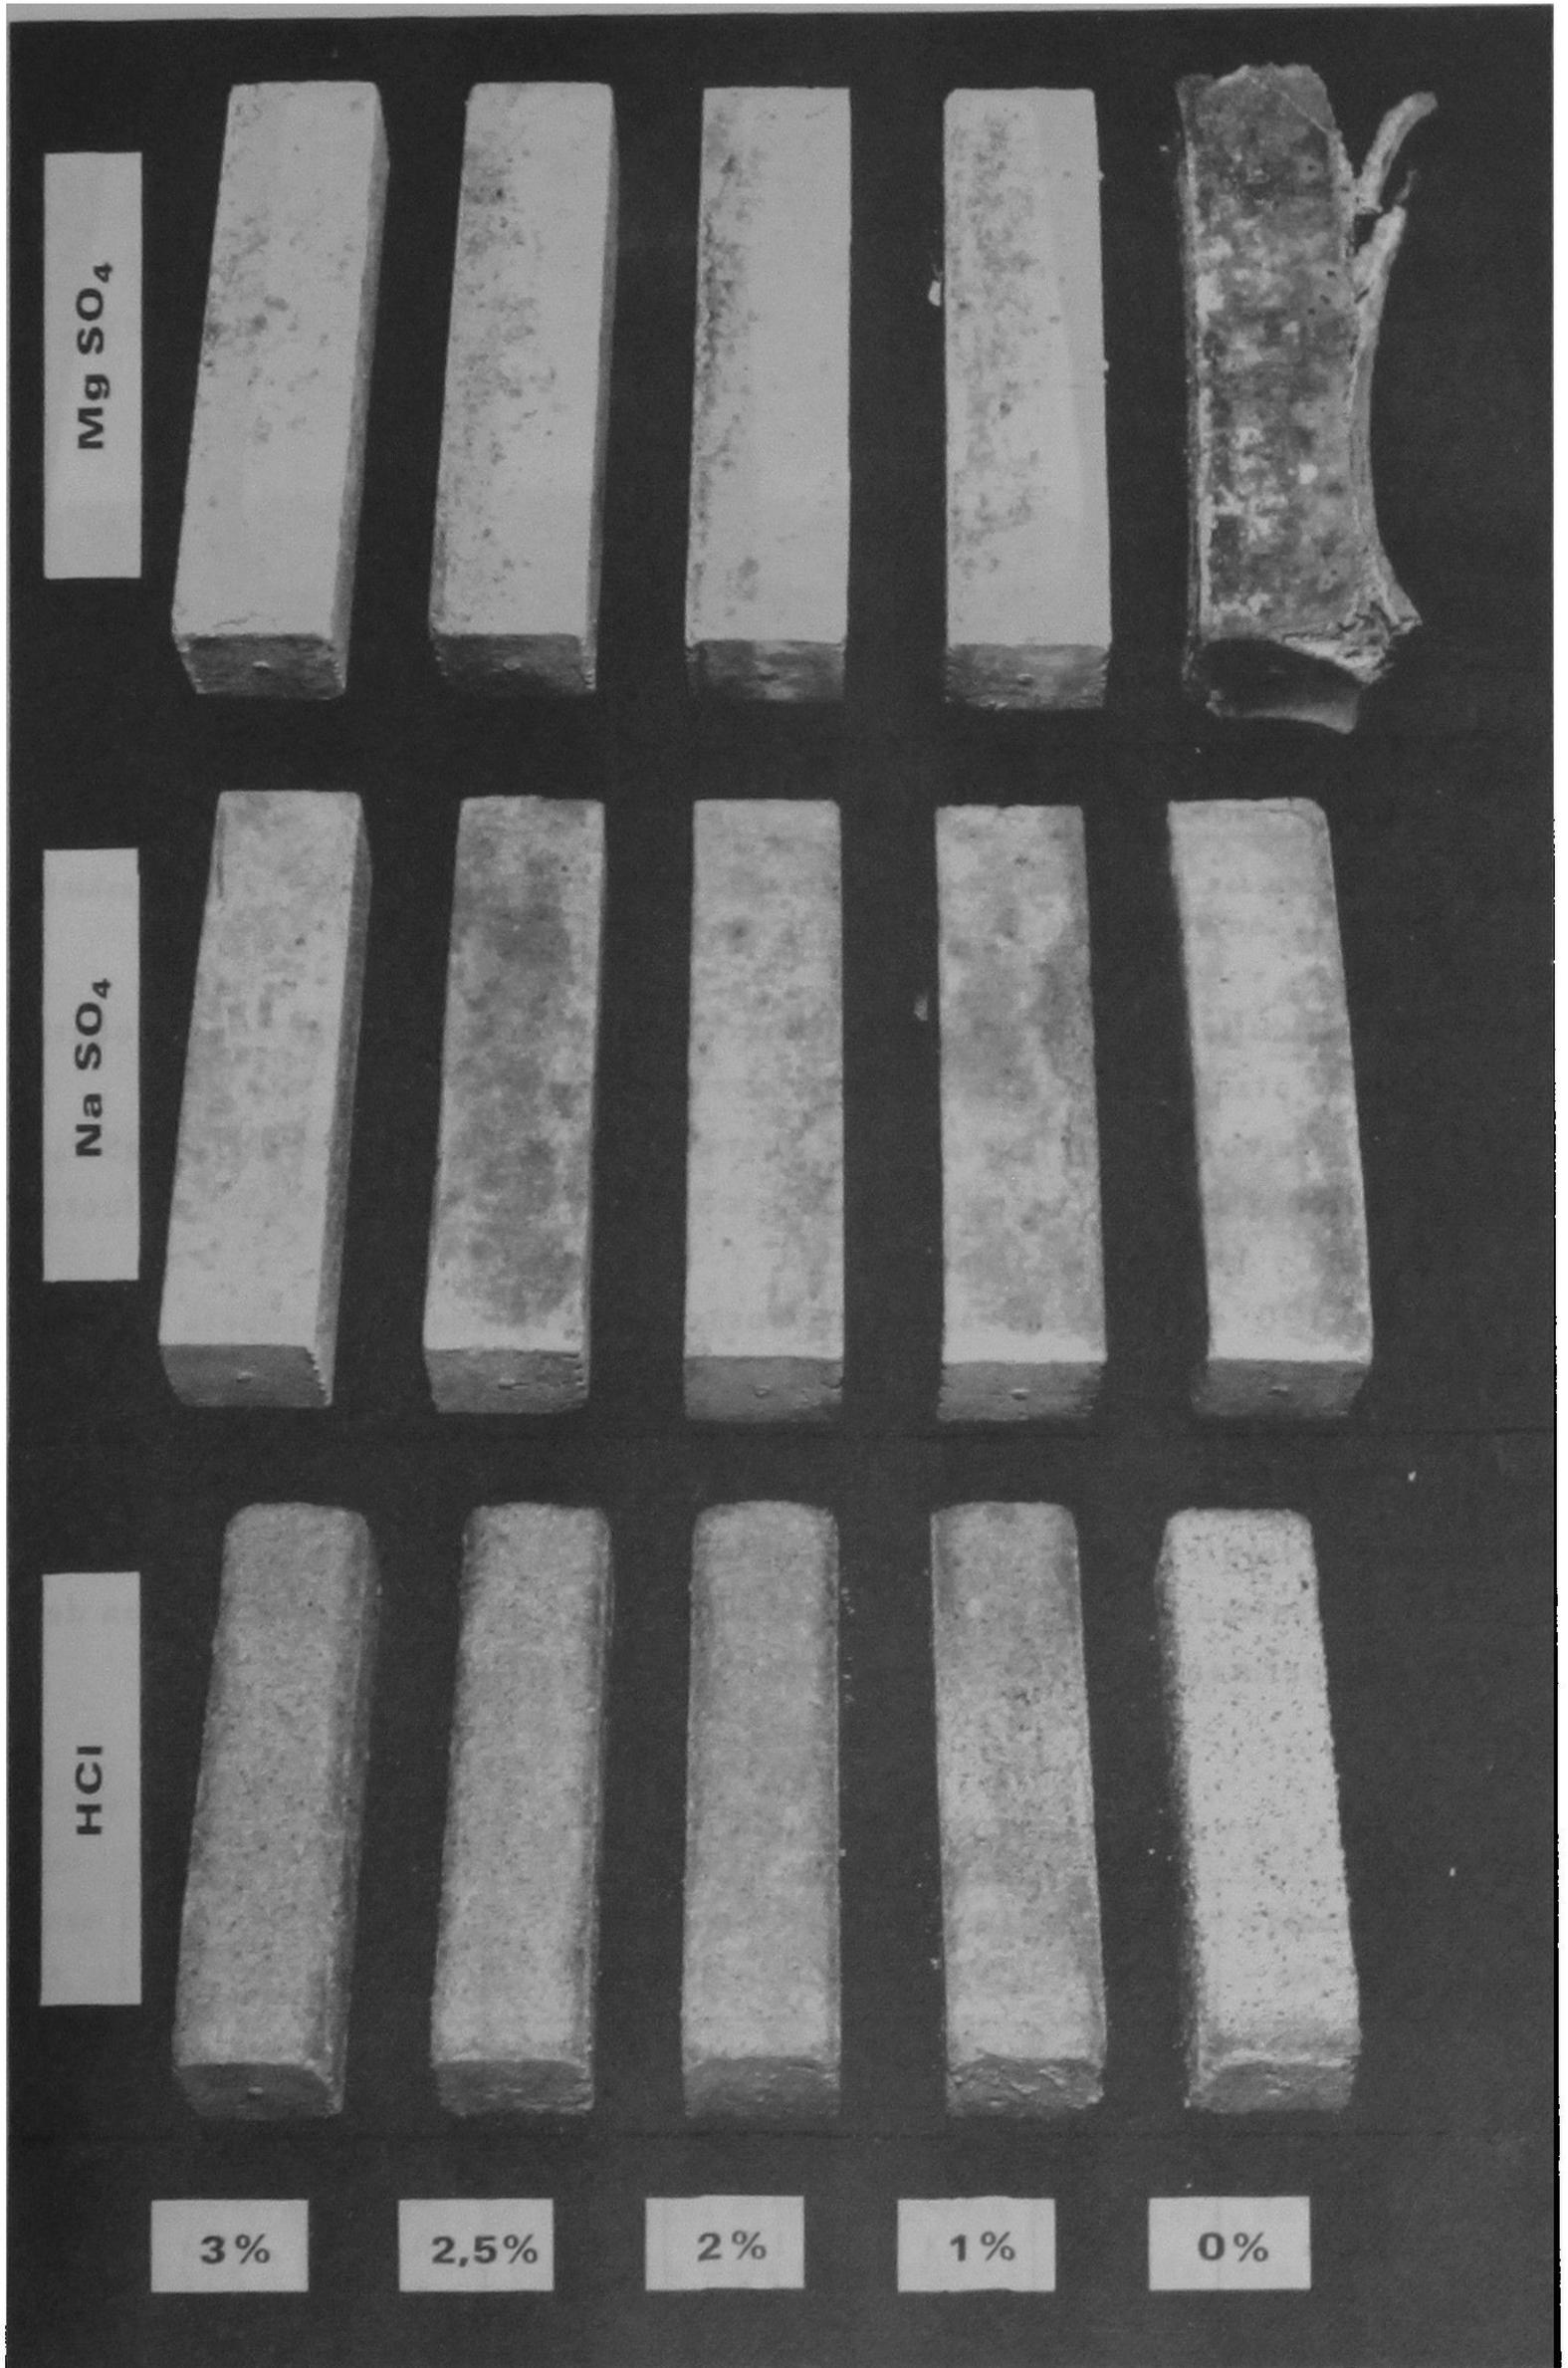


Fig. 4. Estado de las probetas de mortero después de 300 días de estar sumergidas en solución, de MgSO<sub>4</sub> al 10% la de arriba; Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> al 10% la del centro, y HCl al 15% la de abajo.

Se observa un mayor ataque en la disolución de  $MgSO_4$ , seguido del  $Na_2SO_4$  y del  $HCl$  a continuación.

El ataque es muy acentuado en los morteros sin cera, es decir, tradicionales, mientras que, a esta edad, los morteros con cera no muestran alteraciones visibles en los baños de sulfatos y sí un ligero ataque en el baño de ácido clorhídrico.

## HORMIGONES

El plan de ensayos a que fueron sometidos los distintos tipos de hormigón confeccionado se indica en la Tabla VII. En la misma se indica el número de probetas cilíndricas de  $7.5\phi \times 15$  cm que se emplearon en cada ensayo.

TABLA VII  
PLAN DE ENSAYOS PARA HORMIGONES

Hormigones	Compresión	Absorción	Capilaridad	Durabilidad		
				$Na_2SO_4$	$MgSO_4$	$HCl$
Normal	9	—	—	—	—	—
Normal tt	6	3	3	3	3	3
2% cera ntt.	6	—	—	—	—	—
2% cera tt.	6	—	—	3	3	3
2.5% cera ntt.	9	—	—	—	—	—
2.5% cera tt.	6	3	3	3	3	3
3% cera ntt.	6	—	—	—	—	—
3% cera tt.	6	—	—	3	3	3

NOTA: ntt: no tratados térmicamente.

tt : tratados térmicamente.

### Ensayo de resistencia a compresión

Los resultados de la rotura a compresión de los hormigones-cera y hormigón normal se indican en la Tabla VIII y las curvas resistencia vs edad, se encuentran representadas gráficamente para cada tipo de hormigón en la Fig. 5.

### Ensayos de durabilidad

Al igual que en los morteros, se seleccionaron tres baños agresivos con concentraciones fuertes. Estos agresivos fueron: sulfato sódico ( $Na_2SO_4$ ), sulfato magnésico ( $MgSO_4$ ) y ácido clorhídrico ( $HCl$ ), siendo sus concentraciones del 10%, 10% y 15% respectivamente.

Los resultados de los ensayos muestran un claro ataque preferencial

hacia los hormigones que no tenían cera, siendo menor el ataque cuanto mayor es el contenido de cera.

**TABLA VIII**  
**RESISTENCIAS MEDIAS A COMPRESION EN HORMIGONES**

Hormigón	Compresión, kgf/cm <sup>2</sup>		
	7 días	28 días	90 días
Normal	301	362	404
Normal tt	—	312	376
2% cera	223	308	364
2% cera tt.	—	275	321
2.5% cera	206	262	318
2.5% cera tt	—	247	270
3% cera	199	257	282
3% cera tt.	—	243	247

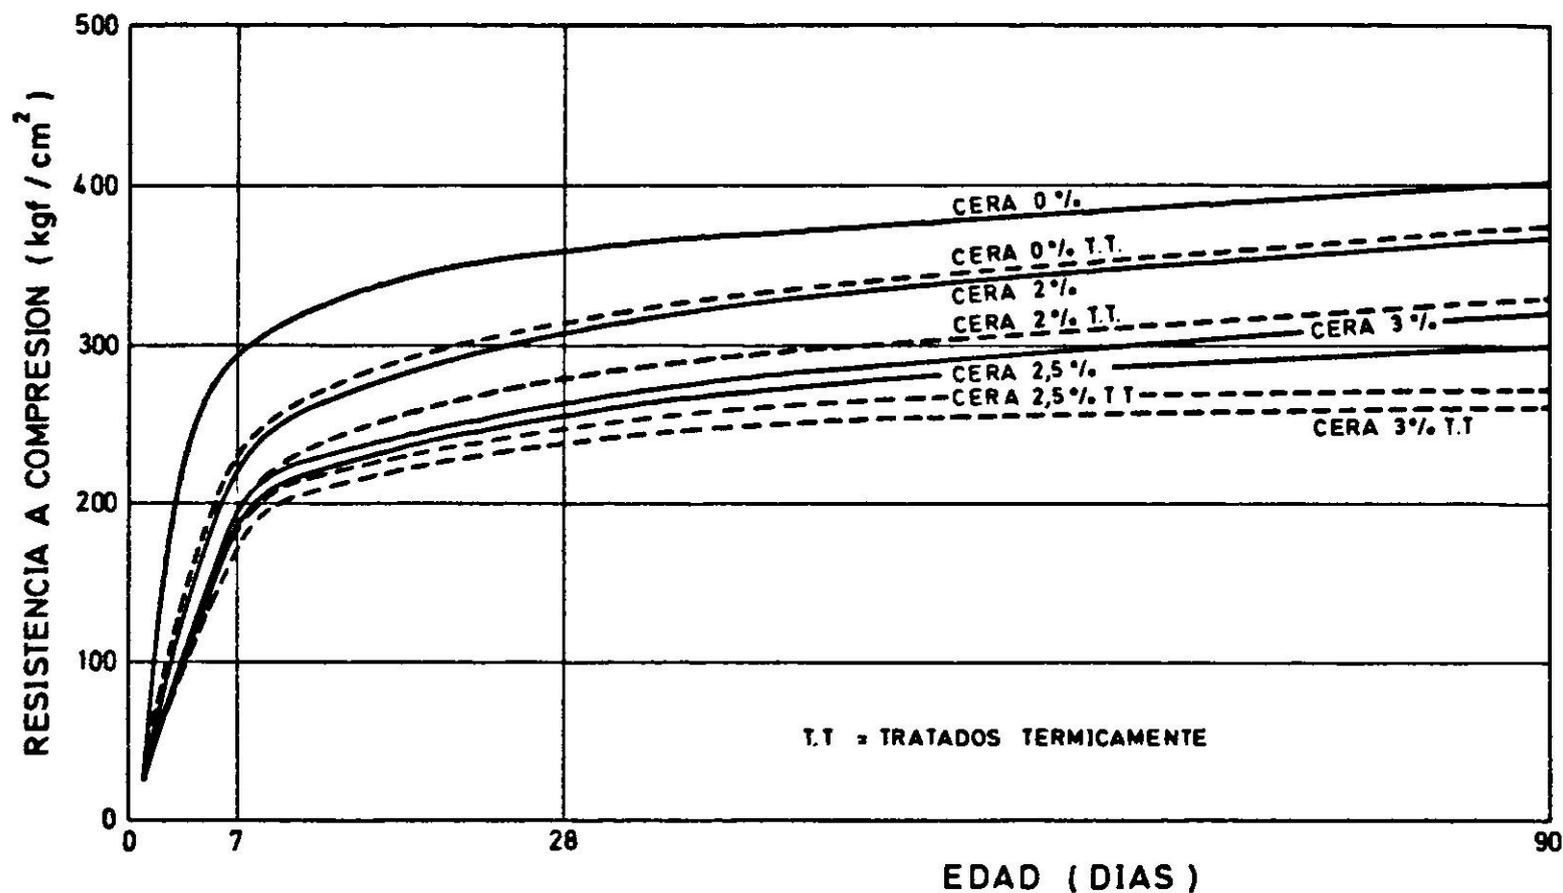


Fig. 5. Resistencia a compresión de morteros impregnados con cera.

### Ensayo de absorción

De acuerdo con el plan de ensayo se sometieron a ensayo de absorción una serie de hormigón normal y una serie de hormigón-cera al 2.5%, ambas tratadas térmicamente a los 14 días y que tenían un peso constante en el momento de

ser sumergidas en agua. La curva de absorción se obtuvo pesando las probetas a distintas edades hasta obtener un peso constante. Las curvas obtenidas para cada hormigón, están representadas en la Fig. 6.

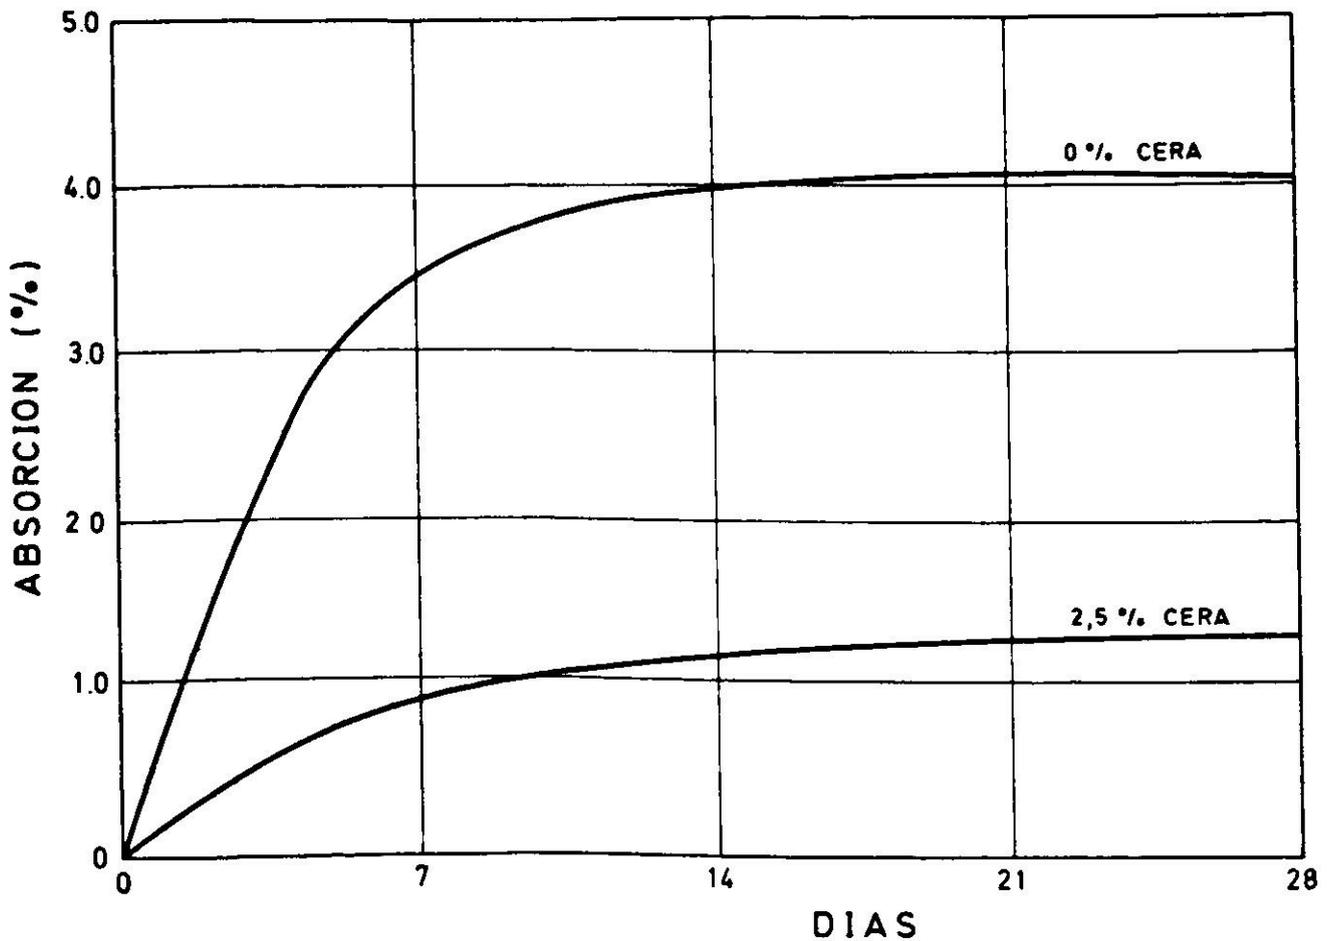


Fig. 6. Absorción de agua de hormigón en función del tiempo.

### Ensayo de capilaridad

En este ensayo también se emplearon dos tipos de hormigón: una serie de hormigón normal y una serie de hormigón-cera al 2.5%, ambas tratadas térmicamente a los 14 días. Estas probetas se pesaron y se sumergieron en agua hasta un tercio de su altura. Se realizaron pesadas hasta obtener peso constante. Las curvas de capilaridad se representan en la Fig. 7.

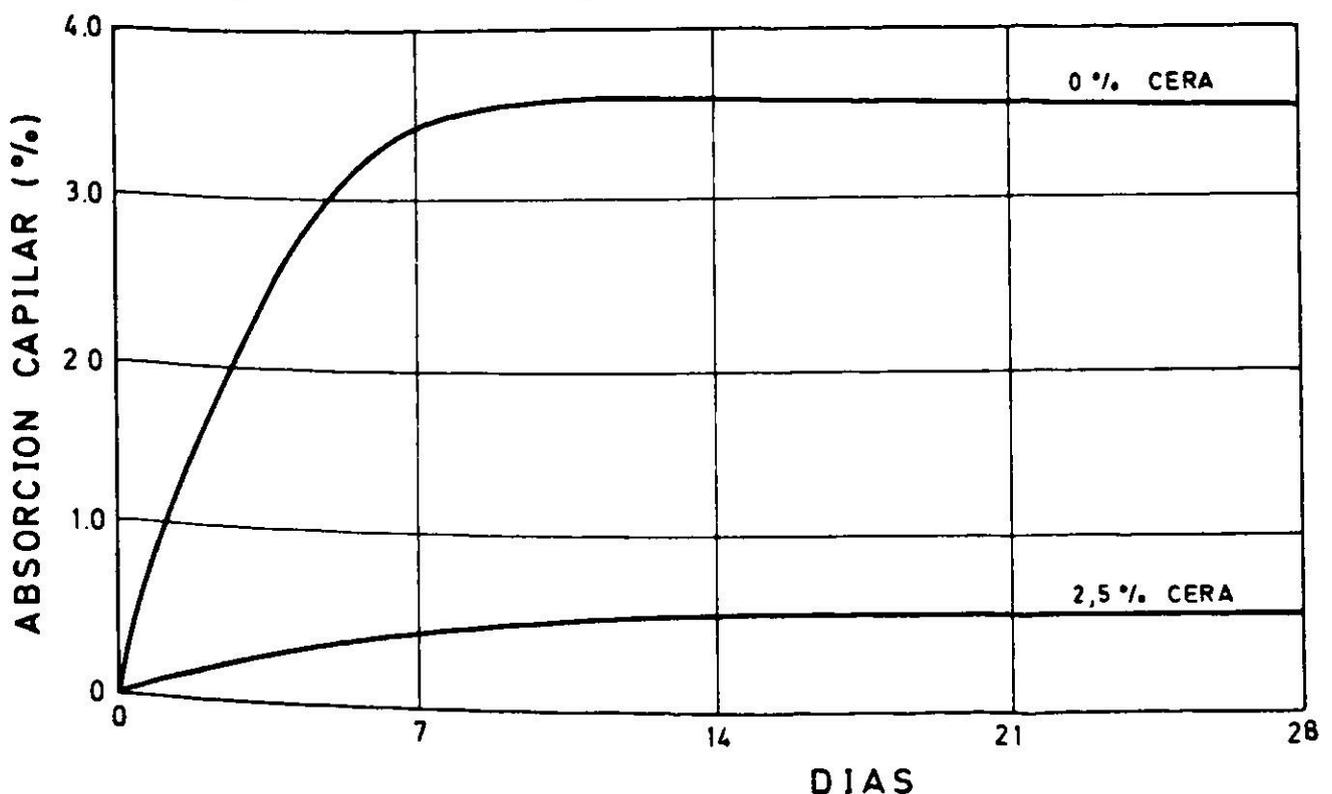


Fig. 7. Absorción capilar de hormigones en función del tiempo.

## CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos extraer algunas conclusiones generales y válidas para morteros como para hormigones.

Como era de esperar, las resistencias disminuyen a medida que aumenta la presencia de cera, pero esta disminución no es significativa y es debida, por lo menos en un 10% aproximadamente, al tratamiento térmico a que fueron sometidas las probetas.

La cera no altera el resto de las propiedades del material, ya sea mortero u hormigón.

En la introducción decíamos que la penetración de agentes agresivos se producía por los capilares del material. Los resultados de los ensayos de absorción de agua y de capilaridad nos muestran unos morteros y unos hormigones sellados a tal punto que la capacidad de absorción disminuye a una cuarta parte en morteros y a una sexta en hormigones. La capilaridad disminuye a una quinta parte en morteros y a una novena en hormigones. Luego, en esta misma proporción estamos disminuyendo la posibilidad de penetración de agentes agresivos.

Los mejores resultados de todos los ensayos realizados, se han obtenido con una adición de un 2.5% de cera, tanto en hormigones como en morteros, ya que a partir de este porcentaje las disminuciones de resistencia mecánica comienzan a ser más significativas.

El porcentaje de agresivo presente en las muestras interiores analizadas, es decir, a una profundidad de 13 mm, demuestra que sólo una cuarta parte del agresivo que penetra en una probeta de mortero normal llega a esa profundidad en probetas de mortero con un 2.5% de cera y en el caso del ácido clorhídrico en el cual se utilizó la concentración más fuerte.

Esta es una primera parte de las investigaciones que estamos realizando sobre los morteros y hormigones con cera. Quedan aun algunas incógnitas por desvelar. En gran medida son aquellas que dicen relación con el comportamiento a más largo plazo de este material en medios agresivos.

## BIBLIOGRAFIA

1. ARREDONDO, F.; CANOVAS, M.F.; FONTAN, J. y MADRUGA, E.L. Mejora del hormigón mediante su impregnación con polímeros vinílicos. *Monografía N° 345* del I.E.T.C.C., octubre 1977.
2. JENKINS, G.H. *Internally sealed concrete*. Federal Highway Administration, enero 1975.
3. CLEAR, K.C. y FORSTER, S.W. *Internally sealed concrete: material, characterization and heat treating studies*. Federal Highway Administration, marzo 1977

## MORTARS AND CONCRETES WITH WAX. AN ANSWER TO DURABILITY ?

### SUMMARY

*The effects of impregnating mortars and concretes with wax was studied. It was found that water absorption is reduced due to impregnation and consequently durability to attacks from salty solutions and to freezing and thawing greatly improves, even though strength is impaired, but for wax contents up to 25% in weight of concrete the decrease in strength does not amount to much.*